

LOBA Industrial





Two Coats per Day

Hardwaxolie oppervlak

Verdubbel uw productiecapaciteit!

- Snelle droging maakt twee lagen per dag mogelijk
- Eenvoudige verwerking
- Extreme vermindering van oliespecifieke vergeling
- Uitstekende eigenschappen van gereed oppervlak

Two Coats per Day | Hardwaxolie oppervlak



Voordelen voor parketfabrikanten


- Snelle droging maakt het aanbrengen van twee lagen per dag mogelijk en dus een verdubbeling van de productiecapaciteit
- Minder ruimte vereist voor het drogen
- Eerder stapelen mogelijk
- Proces kan door toevoeging van WaxRemover aan de behoeften worden aangepast
- Speciaal voor industriële toepassing met Roller Coaters ontwikkeld
- Geen restanten van matteringsmiddelen

Voordelen voor parketkopers

- Extreem verminderde vergeling
- Volledig kleurloze olie, zodat de natuurlijke houttint blijft behouden
- Aantrekkelijke uitstraling van oppervlak – extreem mat en natuurlijk of zeer goede vulling, afhankelijk van glansgraad
- Zeer goede bestendigheid
- Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassoorten
- Eenvoudig en zonder oplosmiddelen te onderhouden met LOBA CareCleaner

LOBA-producten voor de toepassing

- OX200
- OX800



Gedetailleerde opbouw zie volgende pagina

LOBA-producten voor reiniging en onderhoud

- Basisreiniging met LOBA CareRemover
- Reiniging met LOBA Cleaner
- Onderhoud met LOBA CareCleaner

Meer informatie vindt u in de LOBA onderhoudsinstructies

Two Coats per Day | Hardwaxolie oppervlak

Stap 1




► Voorbereiding van het hout

Structurering
Min. 1x een cilinder-messingborstel en
een Tynex-/Syntenic-borsteleenheid



► Voorbereiding van het hout


Glad slijpen
Kalibreren met P80-P100
Eindschuurlaag P120-P150 met schuurzool

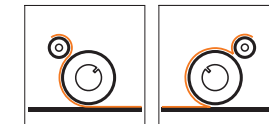

► Toepassing OX200/OX800

In beide richtingen of met een zachte roller (20 shore) tot aan de verzadiging van de houtvezels, geen overtollig materiaal, geen filmvorming; laag van 8-15 g/m² OX200/OX800

Stap 2

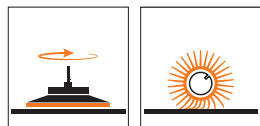


► Egaliseren

Pad plus cilinderborstel. Voor een optimale oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal in de borstels moeten worden opgenomen



► Egaliseren


2-3 cilinderborstels. Voor een optimale oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal in de borstels moeten worden opgenomen



► Drogen


In rek gedurende 3-6 uur

Stap 3

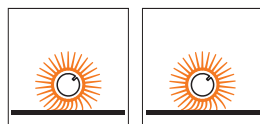


► Denibbing met slijpmop

Na drogen van oppervlak
Slijpmop P180-P240
Stap kan eventueel worden overgeslagen



► Toepassing OX800

Met zachte aparte roller (25 shore)
1,1-1,4 mm druk
Verbruik: 20-30 g/m² OX800



► Drogen

In rek gedurende 6-12 uur




Unlimited Color

Hardwaxolie oppervlak

Het slimme systeem voor oneindig veel kleuren

- LOBA Smart Color Mix System maakt een enorm kleurenspectrum mogelijk bij een minimale voorraad
- Snelle droging maakt twee lagen per dag mogelijk
- Eenvoudige verwerking
- Extreme vermindering van oliespecifieke vergeling

Unlimited Color | Hardwaxolie oppervlak

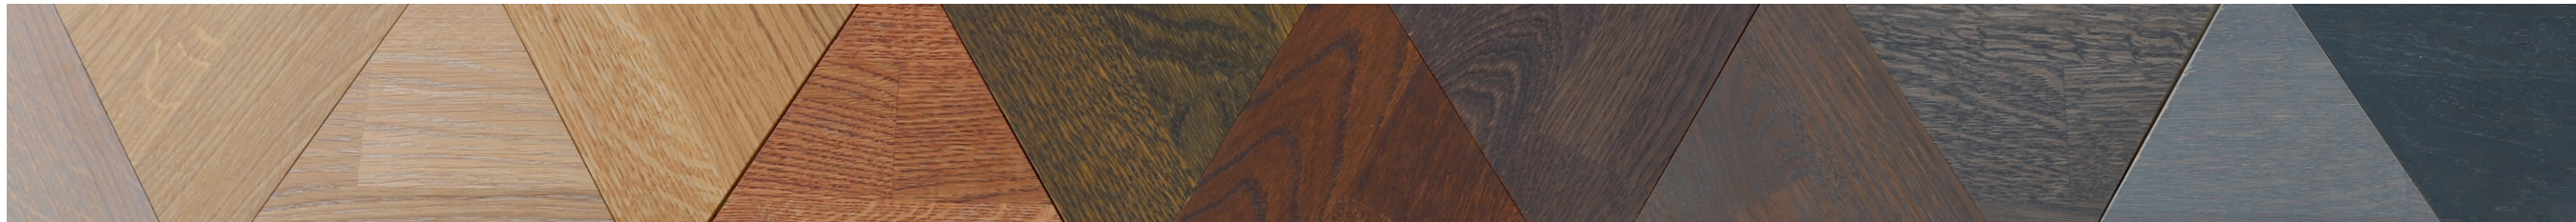

Voordelen voor parketfabrikanten


- Alle voordelen van de LOBA hardwaxolie oppervlakken
- Er kunnen duizenden kleuren op basis van enkele effen kleuren worden gemengd
- Weinig voorraad nodig
- Geen mengfouten of overpigmentatie mogelijk, omdat er niet met kleurpasta wordt gewerkt
- Parketpatronen van bestaande collecties hoeven niet te worden vervangen, omdat de kleuren makkelijk kunnen nagemaakt
- Color Mix-workshop wordt aangeboden

Voordelen voor parketkopers

- Oneindige kleurkeuze
- Extreem verminderde vergeling
- Volledig kleurloze olie, zodat de natuurlijke houttint blijft behouden
- Aantrekkelijke uitstraling van oppervlak – extreem mat en natuurlijk of zeer goede vulling, afhankelijk van glansgraad
- Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassoorten
- Eenvoudig en zonder oplosmiddelen te onderhouden

LOBA-producten voor de toepassing

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| • OX200 White | • OX200 Sulphur yellow |
| • OX200 Black | • OX200 Traffic red |
| • OX200 Grey | • OX200 Ultramarine blue |
| • OX200 Oxid red | • OX200 Leaf green |
| • OX200 Oxid yellow | • OX800 |



Gedetailleerde opbouw zie volgende pagina

LOBA-producten voor reiniging en onderhoud

- Basisreiniging met LOBA CareRemover
- Reiniging met LOBA Cleaner
- Onderhoud met LOBA CareCleaner

Meer informatie vindt u in de LOBA onderhoudsinstructies

Unlimited Color | Hardwaxolie oppervlak

Stap 1




► Voorbereiding van het hout

Structurering
Min. 1x een cilinder-messingborstel en
een Tynex-/Syntenic-borsteleenheid



► Voorbereiding van het hout


Glad slijpen
Kalibreren met P80-P100
Eindschuurlaag P120-P150 met schuurzool

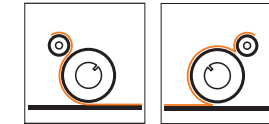

► Toepassing OX200

In beide richtingen of met een zachte roller (20 shore) tot
aan de verzadiging van de houtvezels, geen overtollig
materiaal, geen filmvorming; laag van 8-15 g/m² OX200

Stap 2

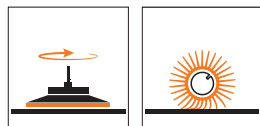


► Egaliseren

Pad plus cilinderborstel. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen



► Egaliseren


2-3 cilinderborstels. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen



► Drogen


In rek gedurende 3-6 uur

Stap 3




► Denibbing met slijpmop

Na drogen van oppervlak
Slijpmop P180-P240
Stap kan eventueel worden overgeslagen



► Toepassing OX800

Met zachte aparte roller (25 shore)
1,1-1,4 mm druk
Verbruik: 20-30 g/m² OX800



► Drogen

In rek gedurende 6-12 uur

Ruwe-houtlook

Hardwaxolie oppervlak

Scandinavische look met natuurlijk oliegevoel

- Superaantrekkelijke uitstraling
- Snelle droging maakt twee lagen per dag mogelijk
- Eenvoudige verwerking
- Uitstekende eigenschappen van gereed oppervlak

Ruwe-houtlook | Hardwaxolie oppervlak



Voordelen voor parketfabrikanten


- Snelle droging maakt het aanbrengen van twee lagen per dag mogelijk en zo een verdubbeling van de productiecapaciteit
- Zorgt voor een aantrekkelijk hardwaxolie-oppervlak in ruwe-houtlook, zoals veel mensen dat graag willen
- Geen restanten van matteringsmiddelen
- Op water gebaseerde voorbehandeling voorkomt aankleuring van de daaropvolgende lagen met hardwaxolie

Voordelen voor parketkopers

- Combineert een aantrekkelijke ruwe-houtlook met de bescherming van een Hardwaxolie oppervlak
- Extreem mat en natuurlijk of zeer goede vulling, afhankelijk van glansgraad
- Extreem verminderde vergeling
- Volledig kleurloze olie, zodat de natuurlijke houttint blijft behouden
- Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassoorten

LOBA-producten voor de toepassing

- OX800
- OX200
- Brightener




Gedetailleerde opbouw zie volgende pagina

LOBA-producten voor reiniging en onderhoud

- Basisreiniging met LOBA CareRemover
- Reiniging met LOBA Cleaner
- Onderhoud met LOBA CareCleaner

Meer informatie vindt u in de LOBA onderhoudsinstructies


Ruwe-houtlook | Hardwaxolie oppervlak



Stap 1


► Voorbereiding van het hout

Structurering
Min. 1x een cilinder-messingborstel en
een Tynex-/Syntenic-borsteleenheid



► Toepassing AP101

AP101 met een enkele roller (25 shore) of Rillroller met
1,2-1,5 mm druk; verbruik: 20-40 g/m². Egaliseren: eventueel
met een cilinderborstel om de poriën te bereiken.



► Drogen


In een rek of heteluchtoven gedurende min. 1 uur



Stap 2

► Toepassing OX800

In beide richtingen of met een zachte roller (20 shore)
tot aan de verzadiging van de houtvezels, geen over-
tollig materiaal, geen filmvorming; laag van 8-15 g/m²
OX800 nature

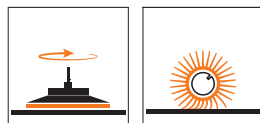

Stap 3


► Egaliseren

Pad plus cilinderborstel. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen



► Egaliseren

2-3 cilinderborstels. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen




► Drogen

In rek gedurende 3-6 uur


Ruwe-houtlook | Hardwaxolie oppervlak

Stap 4




► Denibbing met slijpmop

Na drogen van oppervlak
Slijpmop P180 met brede schuurstrips
Stap kan eventueel worden overgeslagen



► Toepassing OX800

Met zachte aparte roller (25 shore)
1,1-1,4 mm druk
Verbruik: 20-30 g/m2 OX800 nature



► Drogen

In rek gedurende 6-12 uur

Protection Plus

Hardwaxolie oppervlak

Aanvullende bescherming dankzij UV-waterlaktechnologie

- Combineert de voordelen en uitstraling van hardwaxolie met de prestaties van UV-waterlak
- Superaantrekkelijke matte look
- Onderhoud en reiniging zoals bij een gelakt oppervlak
- Ook geschikt voor intensiever gebruikte ruimten
- Uitstekende eigenschappen van het oppervlak

Protection Plus | Hardwaxolie oppervlak



▶ Voordelen voor parketfabrikanten

- Snelle droging
- Alle voordelen van hardwaxolie oppervlakken
- Geen restanten van matteringsmiddelen
- Geen problemen met vergeling
- In glanzend en mat verkrijgbaar

▶ Voordelen voor parketkopers

- Combineert de look van hardwaxolie met de bestendigheid van een UV-lakoppervlak
- Aantrekkelijke look
- Eenvoudiger te onderhouden

LOBA-producten voor de toepassing

- OX200
- AU804

Gedetailleerde opbouw zie volgende pagina

LOBA-producten voor reiniging en onderhoud

- Basisreiniging met LOBA CareRemover
- Reiniging met LOBA Cleaner
- Onderhoud met LOBA CareCleaner

Meer informatie vindt u in de LOBA onderhoudsinstructies

Protection Plus | Hardwaxolie oppervlak

Stap 1




► Voorbereiding van het hout

Structurering
Min. 1x een cilinder-messingborstel en
een Tynex-/Syntenic-borsteleenheid



► Voorbereiding van het hout


Glad slijpen
Kalibreren met P80-P100
Eindschuurlaag P120-P150 met schuurzool

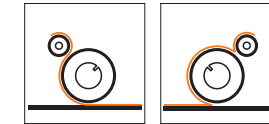

► Toepassing OX200


In beide richtingen of met een zachte roller (20 shore) tot
aan de verzadiging van de houtvezels, geen overtollig
materiaal, geen filmvorming; laag van 8-15 g/m² OX200

Stap 2

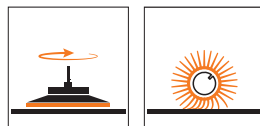


► Egaliseren

Pad plus cilinderborstel. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen



► Egaliseren


2-3 cilinderborstels. Voor een optimale
oppervlaktekwaliteit zou per m² max. 1-2 g materiaal
in de borstels moeten worden opgenomen



► Drogen


In rek gedurende 3-6 uur

Stap 3




► Denibbing met slijpmop

Na drogen van oppervlak
Slijpmop P180-P240
Stap kan eventueel worden overgeslagen



► Toepassing OX200

Met zachte aparte roller (25 shore)
1,1-1,4 mm druk
Verbruik: 5-15 g/m² OX800




► Drogen

In rek gedurende 6-12 uur


Protection Plus | Hardwaxolie oppervlak

Stap 1



► Toepassing AU804

AU804 met een enkele roller (25 shore) of Rilli-roller met 1,2-1,5 mm druk; verbruik: 20 g/m²



► Drogen


Ca. 10 min. in droogtunnel
(of als alternatief 30 min. in het rek)



► Toepassing AU804

AU804 met een enkele roller (25 shore) of Rilli-roller met 1,2-1,5 mm druk; verbruik: 20 g/m²

Stap 2



► Drogen

Ca. 10 min. in droogtunnel
(of als alternatief 30 min. in het rek)



► Uitharding

Met 1-2 Hg-lampen met 80-120 watt vermogen;
ca. 150-250mJ/cm²

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany
Fon: +49 7156 357-0 | E-Mail: industrial-sales@loba.de
www.loba.de

